

**FICHA CLÍNICA N° 011****Bolsa Castellana/ 24.92.1**

---

Anja Stabler  
Conservadora Fondart 2015

20 de Agosto de 2016  
Santiago de Chile

## IDENTIFICACIÓN

**Nº Ficha Clínica:**

**Nº de Inventario:** 24.92.1

**Nº de Registro SUR®:** 24-2334

**Institución Depositaria:** Museo de Artes Decorativas

**Propietario:** Museo de Artes Decorativas

**Nombre Preferente:** Bolsa Castellana

**Título:** No aplica

**Creador(es):** Desconocido

**Fecha de creación:** XIX

**Período:** Histórico

## IMAGENES



*Vista frontal*



*Vista posterior*



*Lateral derecho*



*Lateral izquierdo*

## DIAGNÓSTICO

### Sintomatología:

El objeto presenta restos de productos de limpieza blanquecinas en los sectores de intersticios, especialmente en el interior, el costado izquierdo de la cara anterior, el reverso y en las dos flores de la tapa.

Se observa una leve corrosión superficial negruzca. Los sectores con restos de productos de limpieza muestran una corrosión verdosa.

16 colgantes de forma espiral están ausentes, además falta la cadena para colgar la cartera (se observan dos ganchos por el costado a cual fue fijada antes la cadena).

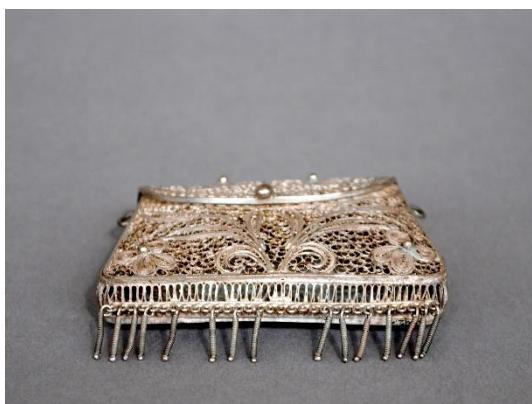
Se aprecian algunas abolladuras en el sector inferior del anverso de la bolsa, los ganchos presentan deformaciones.

### Estado de conservación<sup>1</sup> y evaluación crítica:

El estado de conservación del objeto es regular. Presenta algunos faltantes, los cuales no interrumpen significante la lectura del objeto. La corrosión negruzca es superficial y afecta el objeto solamente por razones estéticas. Los restos de productos de limpiezas blanquecinas produjeron una corrosión verdosa en el objeto y por lo tanto deben ser eliminados.

---

<sup>1</sup> Basado en los criterios de Estado de Conservación publicado por CNCR y disponible en [www.surdoc.cl](http://www.surdoc.cl)

**DOCUMENTACION VISUAL DEL ESTADO INICIAL Y DETERIOROS***Estado inicial, vista frontal**Estado inicial, vista posterior**Estado inicial, vista inferior**Estado inicial, vista superior**Estado inicial, lateral derecho**Estado inicial, lateral izquierdo*

*Estado inicial detalle con faltantes**Estado inicial: detalle corrosión verdosa*

## INTERVENCIÓN

Primero se realizó una limpieza físico-mecánica. El objeto fue sumergido en agua desmineralizada con algunas gotas de detergente neutro. Se limpió toda la superficie con un cepillo suave eliminando restos antiguos de productos de limpieza y suciedad superficial. Para finalizar dicho tratamiento se procede a dos enjuagues con agua desmineralizada y un secado del objeto con papel absorbente y secador de pelo.

La reducción de la capa negruzca de corrosión y la eliminación de la corrosión verdosa se realizaron mediante un tratamiento electroquímico localizado, usando bicarbonato de amonio a 2% en agua desmineralizada como electrolito y aplicando una corriente de 9V. La corrosión reducida a plata quedó como una capa opaca en la superficie lo que hizo necesario un pulido con un paño para limpiar platería de la marca "Connoisseurs".

## REGISTRO VISUAL



*Durante la limpieza electroquímica*

## RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN

- Manipular el objeto solamente con guantes
- HR < 50%
- Para evitar/ reducir una nueva corrosión, hay que evitar el contacto con materiales que contienen azufre (por ejemplo lana), gases contaminantes (H<sub>2</sub>S, sulfuro de hidrógeno) y suciedad superficial (partículas finas del smog contienen sulfato).

## BIBLIOGRAFÍA

- ICC (Canadian Conservation Institute). "Notas del ICC n° 9, Metales". Versión en español traducida por CNCR-DIBAM. Santiago de Chile, 1999.
- Koesling, Volker. "Vom Feuerstein zum Bakelit – Historische Werkstoffe verstehen" AdR-Schriftenreihe zur Restaurierung und Grabungstechnik Band 5/6, Stuttgart 1999.
- Richter, Ernst-Ludwig; Schmidt-Ott, Katharina: „Zur Oberflächenbehandlung von Silber“ en: Heinrich Peter (editor) „Metall-Restaurierung“, Munich 1994.
- Jägers, Elisabeth „Im Grenzbereich Metall Textil. Naturwissenschaftliche Untersuchungen an de Schabrade D 121 aus de Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Revista Restauro 101(1), pagina 34-37, 1995
- Jahr, Ulrich „Zur Problematik der Sulfidabnahme von kunsthandwerklichen Silberobjekten“ Revista Arbeitsblätter für Restauratoren 1/1988, pagina 93-98; 1988.