

FICHA CLÍNICA N° 059

Mesa Oriental 24.83.1276



Artfacto

13 Noviembre 2017

Santiago de Chile

IDENTIFICACIÓN

Nº Ficha Clínica: 059

Nº de Inventario: 24.83.1276

Nº de Registro SUR®: 24- 1003

Institución Depositaria: MAD

Propietario: MAD

Nombre Preferente: Mesa Oriental

Partes: 1

Estilo: Oriental

Creador(es): anónimo

Fecha de creación:

IMÁGENES DE REFERENCIA



Anverso



Reverso / detalle

DIAGNÓSTICO

Antecedentes:

La pieza se encontraba en el Depósito del MAD sin protección.

Sintomatología:

- Presenta suciedad superficial y adherida, fisuras en la superficie.
- Se observan faltantes en la decoración (nácar).
- Posee además faltantes el borde de la cubierta, en las cuatro esquinas del soporte y en la zona superior de las patas.
- Debido a intervención anterior, la pieza presenta clavos mal adheridos y no adecuados en el interior de la cubierta, (tres clavos) esta se encuentra semi desprendida.
- Se observa barniz oxidado y sucio en la cubierta.

Estado de conservación¹ y evaluación crítica:

- Regular estado de conservación.
- Suciedad superficial y adherida.
- Presenta faltantes en la superficie y en el soporte.
- Fisuras en la cubierta.
- La cubierta se encuentra suelta, adherida parcialmente con clavos.

Propuesta de tratamiento

Propuesta de conservación:

1. Limpieza mecánica superficial por arrastre con brocha suave.


¹ Basado en los criterios de Estado de Conservación publicado por CNCR y disponible en www.surdoc.cl

Recoleta 683, Recoleta,
Santiago
(56-2) 4971280 - 4971285
www.museoartesdecorativas.cl

Propuesta de restauración:

2. Limpieza química del nácar con alcohol etílico al 96%
3. Limpieza general con aguarrás vegetal con mezcla de hidrocarburos (bencina blanca), proporción 1:2
4. Retiro de clavos de intervención anterior que se encuentran bajo la cubierta y fijación de ésta con cola de conejo.
5. Reintegros cromáticos con pigmentos naturales en faltantes del borde de la cubierta.
6. Aplicación de cera Cosmolloid diluida en mezcla de hidrocarburos (bencina blanca), proporción 40% como protección de la pieza.

REGISTRO VISUAL

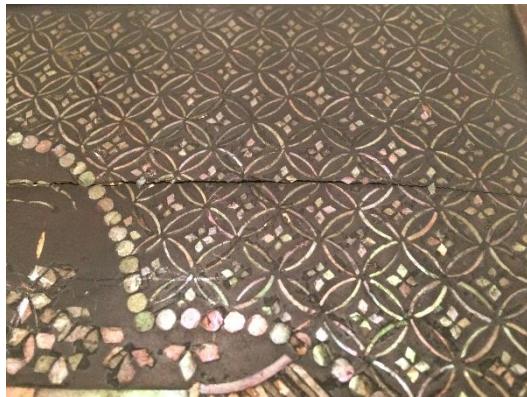

Tratamiento realizado (enero 2018)


De conservación:

1. Limpieza mecánica superficial por arrastre con brocha suave.

De restauración:

1. Retiro de clavos de intervención anterior, que se encuentran bajo la cubierta y fijación de ésta con acetato de polivinilo.
2. Inyección de Paraloid al 10% en fisuras de la cubierta.
3. Limpieza química de la madera con aguarrás vegetal con mezcla de hidrocarburos (bencina blanca) en proporción 1:2
4. Limpieza química del nácar con hisopo de algodón y Dimetilformamida.
5. Aplicación de masilla de retape Minwax en faltantes del borde de la cubierta.
6. Se aplica además pasta de resane en las fisuras de la cubierta y en faltante donde se observa además un clavo en el fondo del faltante (en la cubierta).
7. Reintegros cromáticos con pigmentos naturales en las fisuras resanadas y en el borde de la cubierta.
8. Aplicación de barniz dammar mate en toda la pieza.

Registro proceso

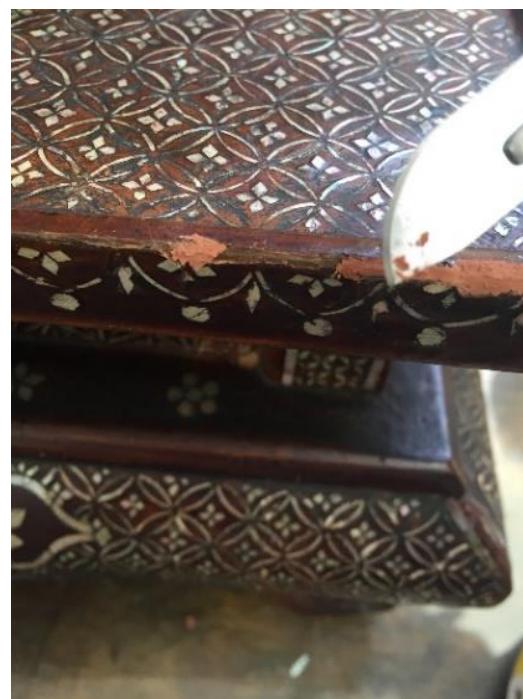



tad Estado Inicial

Estado final

RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN

- Mínima manipulación de la pieza.
- Se recomienda temperatura y humedad relativas estables.
- Monitoreo de la pieza de manera regular.
- Limpieza regular con paño suave de algodón.

|